

Согласовано  
 Комерческий директор  
 Турчин И.Е.

Утверждаю  
 Генеральный директор  
 Зверьков Д.Н.

15 июня 2021г.

**Технические требования на строганую импрегнированную продукцию ООО "Первый деревопропиточный завод" "PINOPREG"®**


Пороки древесины по ГОСТ 2140-81		Сорт АВ с доп. тербованиями
Длины пиломатериалов		Длины по согласованию. Предельные отклонения: -10 / +100 мм
Импрегнация		Импрегнирование по ТУ 16.10.10-31002-70629159-2020 Допускается дополнительная обработка маслом *
Тонирование		Тонирование выделяющее структуру древесины (доски) - разнооттеночность заболонной, ядровой, сучковой зоны как в целом в партии, так и в составе одной доски
<b>Нормы ограничения пороков древесины в данных технических условия распространяются на лицевую поверхность изделия, т.е на одну из пластей.</b>		
1	Сучки здоровые (темные, светлые) сросшиеся и частично сросшиеся (также с трещинами усушки не влияющими на целостность сучка)	Допускаются любого размера без ограничения по количеству
2	Сучки здоровые (темные, светлые) не сросшиеся (невыпадающие)	
3	Загнившие, гнилые и табачные (черные сучки) не сквозные	Допускаются размером до 19 мм без ограничения, размером свыше количеством 1 шт в среднем на 1 м длины пиломатериала.
4	Выпадающий сучок или отверстие от него.	Допускаются ребровые размером до 10 мм.
5	Трещины несквозные пластевые на лицевой поверхности	Не допускаются длиной более 2/3 длины пиломатериала. Глубиной до 1/3 толщины пиломатериала. Допускаются волосные по всей длине лицевой пласти.
6	Трещины кромочные	Допускаются
7	Трещины торцевые	Допускаются протяжением от каждого торца до 200 мм.
9	Обзол	Не допускается
10	Смоляные кармашки, засмоленные участки (в т.ч. с окрасом цвета антисептика)	Допускаются без ограничений
11	Сердцевина	Допускается
12	Прорость	Не допускается на лицевой поверхности
13	Покорбленность продольная по кромке (сабля).	Допускается со стрелой прогиба до 0,4% от длины (например на длине 6,0 - 24 мм) изделия
14	Покорбленность продольная по пласти (лыжа).	Допускается со стрелой прогиба на каждые 1,5 м длины пиломатериала не более 13 мм (например на длине 6,0 м - 52мм)
15	Крыловатость (продольна, торцевая)	Допускается: продольная с отклонением от плоскостности до 0,4% (например на длине 6,0 м - 24 мм) от длины изделия; торцевая - до 3% от ширины (например на ширине 145 мм - 4мм).
16	Грибные ядровые пятна (полосы)	Допускаются на пласти или кромке размерами до 1/4 ширины и длины пиломатериала
17	Гниль	Не допускается
18	Синева	Допускается в виде пятен и полос
19	Червоточина	Не допускается
20	Риски на поверхности древесины (периодически повторяющиеся неглубокие следы, оставленные на поверхности пиломатериала режущими инструментами (пилами, фрезами, или строгальными ножами))	Допускаются общей площадью не более 1/5 площади изделия/ не более 3% от партии
21	Скол	Допускаются глубиной до 5 мм не более 3% от партии. Сколы в сучках не ограничиваются.

22	Вырыв (Углубление на поверхности пиломатериала с неровным ребристым дном, образованное в результате местного удаления древесины при обработке)	Допускаются глубиной и шириной до 2,5 мм без ограничения количества на единице изделия в объёме не более 3% от партии. Вырывы в сучках не ограничиваются.
23	Вмятина на древесине (Углубление на поверхности пиломатериала, образованное в результате местного смятия древесины)	
24	Царапина на древесине (Повреждение поверхности пиломатериала острым предметом в виде узкого длинного углубления, носящее случайный характер)	Допускается глубиной не более 2 мм без ограничения по длине, не более 3% от объёма партии
25	Выхват (углубление по всей ширине обрабатываемой поверхности, возникшее в результате удаления при фрезеровании части пилопродукции или детали ниже плоскости фрезерования)	Допускается с выходом в торец длиной до 200 мм не более 3% от объёма партии
26	Гребешок (участок необработанной поверхности в виде узкой полосы, выступающей над обработанной поверхностью, возникающий в результате дефекта режущей кромки инструмента.)	Допускается высотой не более 1 мм, не более 3% от объёма партии
27	Обработка (дефекты строжки - непрострог) - непрофрезеровка древесины (непрофрезерованный участок поверхности изделия или детали, подвергавшийся фрезерованию) на лицевой поверхности.	Допускаются дефекты строжки в зоне сучков общей площадью не более 5% площади лицевой поверхности, кромки изделия с сохранением геометрии и в пределах допуска по толщине и ширине. В 3% от объёма партии допускается непрострог до 20% площади лицевой поверхности.
28	Отклонения размеров профиля	По толщине и ширине 5%
		Отклонение от угла профиля +/- 5 градусов
29	Влажность	Не нормируется

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1 Лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации.
- 2 При покрытии маслом - допускается появление ворсистости на поверхности изделия с усилением в зоне сучков

Разработали:

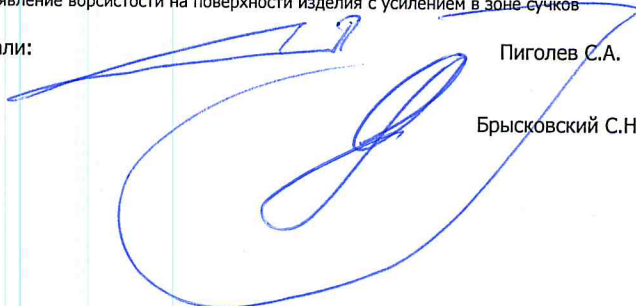

Пиголев С.А.  
Брысковский С.Н.